

## PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

VALABLE 5 ANS à compter du 29 juillet 2004

**N° E051186 - CEMATE/1**

et annexe de 4 pages

**Matériau présenté par :** ACRYSTAL Sarl  
29A, rue du Maréchal Leclerc  
67460 SOUFFELWEYERSHEIM

**Marque commerciale :** ACRYSTAL PRIMA

**Description sommaire :**

**Composition globale :** Panneau composite à base de sulfate de calcium, de polymères acryliques avec 2 couches de fibres de verre de 200 g/m<sup>2</sup>, espacées de 1 à 2 mm, placées au centre du panneau.

**Application :** Réalisation d'éléments décoratifs ou techniques, par moulage, stratification ou projection

**Masse :** (1700 ± 50) kg/m<sup>3</sup>

**Epaisseur :** (6 ± 1) mm

**Coloris :** blanc crème - Aspect : lisse

**Rapport d'essais :** N° E051186 - CEMATE/1 du 29 juillet 2004

**Nature des essais :** Essai(s) par rayonnement.

**Classement :** **M1**

**Durabilité du classement (annexe 22) :** NON LIMITEE A PRIORI

compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai N° E051186 - CEMATE/1 annexé.


Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires.

Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Nota : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent Procès-verbal de classement ou de l'ensemble Procès-Verbal et rapport annexé.

Trappes, le 29 juillet 2004


Le Directeur du Centre  
Energie, Matériaux et Emballages

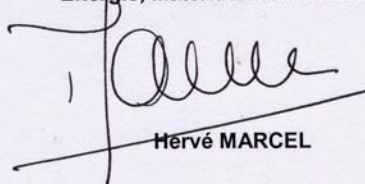

Hervé MARCEL



Réalisation de l'essai  
François PERRIER  
Le Responsable des Activités  
Feu Bâtiment



Christophe BLANC

## RAPPORT D'ESSAI DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

VALABLE 5 ANS à compter du 29 juillet 2004

**N° E051186 - CEMATE/1**

et annexe de 3 pages

### 1. BUT DES ESSAIS

Les essais auxquels se rapportent ce rapport d'essai ont pour but de déterminer le classement des matériaux, conformément aux prescriptions de l'Arrêté du ministère de l'Intérieur en date du 21 novembre 2002 relatif à leur réaction au feu.

### 2. PROVENANCE ET CARACTERISTIQUES DES ECHANTILLONS

. Demandeur de l'essai	: ACRYSTAL Sarl
. Producteur	: ACRYSTAL Sarl
. Distributeur	:
. Marque commerciale et référence	: ACRYSTAL PRIMA
. Caractéristiques attestées par le demandeur	:
Composition globale	: Panneau composite à base de sulfate de calcium, de polymères acryliques avec 2 couches de fibres de verre de 200 g/m <sup>2</sup> , espacées de 1 à 2 mm, placées au centre du panneau.
Masse	: (1700 ± 50) kg/m <sup>3</sup>
Epaisseur	: (6 ± 1) mm
Coloris	: blanc crème - Aspect : lisse
. Caractéristiques constatées par le LNE	: conformes à celles attestées par le demandeur
Composition globale	: non contrôlée
. Mot Clef DSC	: Panneau composite

### 3. MODALITES DES ESSAIS ET RESULTATS

Annexe page 2	: Modalités des essais, conditionnement, classement, durabilité.
Annexes pages 3 à 3	: Résultats des essais, tableaux.
Annexe page 4	: Observations concernant les essais
Annexe page 4	: Conclusion et classement

La reproduction du présent document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.  
Il comporte 4 pages.

**MODALITES DES ESSAIS DE CLASSEMENT DES MATERIAUX RIGIDES OU RENDUS TELS  
(REVETEMENTS COLLES) DE TOUTE EPAISSEUR ET DES MATERIAUX SOUPLES  
D'UNE EPAISSEUR SUPERIEURE A 5 MM (SAUF LES MEDIAS FILTRANTS)**

**1. ESSAI(S) PRINCIPAL(AUX)**

**ESSAIS PAR RAYONNEMENT (NFP 92-501)**

Cet essai consiste à soumettre dans les conditions définies, les éprouvettes à l'action d'une source de chaleur rayonnante et à provoquer :

- éventuellement l'inflammation des gaz dégagés,
- une propagation de la combustion.

L'éprouvette disposée à 45° est soumise à un rayonnement défini, émis par un radiateur électrique dont la surface est à 30 mm du plan du matériau. Les gaz dégagés passent au contact d'inflammateurs disposés de part et d'autre de l'éprouvette. Chaque épreuve dure 20 minutes.

**2. ESSAIS COMPLEMENTAIRES**

NEANT

**3. CONDITIONNEMENT DES EPROUVETTES**

Les éprouvettes présentées aux dimensions normales sont maintenues dans une enceinte climatique conditionnée ( $23 \pm 2$  °C et  $50 \pm 5$  % d'humidité relative) jusqu'à masse constante. La masse est considérée constante quand deux pesées successives à 24 h d'intervalle ne diffèrent pas de plus de 0,1 % ou de 0,1 g.

**4. CLASSEMENT DES MATERIAUX (NFP 92-507)**

Il est établi à la suite des essais décrits ci-dessus.

Les matériaux sont classés en catégories M1, M2, M3 ou M4.

Seuls les matériaux pour lesquels il n'y a pas d'inflammation effective à l'essai par rayonnement, peuvent prétendre au classement M0.

**5. EPREUVES DE DURABILITE**

Selon la NF P 92-512 ce matériau ne fait pas l'objet a priori de l'épreuve de durabilité.

suite du rapport page suivante

**Essai par rayonnement**

	Eprouvette 1	Eprouvette 2	Eprouvette 3	Eprouvette 4	
Moment de la 1ère inflammation (secondes) face exposée (ti1)	-	-	815	757	
Moment de la 1ère inflammation (secondes) face non exposée (ti2)	-	-	1070	960	
Somme des hauteurs de flamme $\sum H$ (cm)	0	0	42	102	
Somme des durées de combustion effective $\sum \Delta T$	0	0	106	403	
$q = \frac{100 \cdot \sum H}{ti \cdot \sqrt{\sum \Delta T}}$	0,00	0,00	0,50	0,67	Moyenne = 0,59
Chute de gouttes non enflammées	non	non	non	non	
Chute de gouttes enflammées	non	non	non	non	

suite du rapport page suivante

4. **OBSERVATIONS CONCERNANT LES ESSAIS**

NEANT.

Date de réception des éprouvettes : 05/07/04

Date de fin des essais : 23/07/04

5. **CONCLUSION ET CLASSEMENT**

A la suite de ces résultats d'essais, le matériau présenté ayant les caractéristiques décrites en première page de ce rapport d'essais obtient le(s) classement(s)

**M1**

6. **DURABILITE DU CLASSEMENT**

NON LIMITEE A PRIORI.

Trappes, le 29 juillet 2004

Le Directeur du Centre  
Energie, Matériaux et Emballages



Hervé MARCEL



Réalisation de l'essai  
François PERRIER  
Le Responsable des Activités  
Fer Bâtiment



Christophe BLANC

L'attention est attirée sur le fait que les résultats obtenus avec l'échantillon objet du présent rapport d'essai ne sont pas généralisables sans justification de la représentativité des échantillons et des essais.